


Tagesleuchtfarben

CV 10

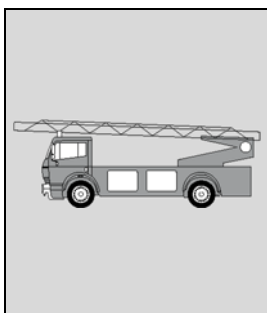

Anwendung: Lackierung von Tagesleuchtfarbe
 Untergründe: Alle CV Grundfüller / Füller, Altlackierung beschichtet mit 284-45 oder 284-90

Vorbereitung

Reinigen - Schleifen - Reinigen (Siehe Technische Information A 4)

Grundierung

Siehe Lackierverfahren für das entsprechende Fahrzeug bzw. Untergrund / Substrat

Füller, weiß

284-45
 Härter : 922-180 PRO
 Einstellz. : 352-345

} **2:1+10-30%**

Spritzgerät : Fließbecher*
 Spritzgänge : 1 ½
 Schichtdicke : **50 – 70 µm**
 Abluftzeit ** : 1 Std. 20°C oder
 30 Min. 60°C Objekttemp.

Alternativ zu 284-45:

Grundfüller

284-90
 Härter :
 922-180 PRO
 Einstellz.: 352-216

} **3 : 1 + 30%**

Spritzgerät : Fließbecher*
 Spritzgänge : **2**
 Schichtdicke : **50 – 70 µm**
 Abluftzeit : min. 60 Min. 20°C
 30'-60°C

Tagesleuchtfarbe RAL 1026/00T RAL 2005/00T RAL 3024/00T

923-
 Härter : 929-93
 Einstellz. : 352-216

} **4 : 1 + 10%**

Spritzgerät : Fließbecher*
 Spritzgänge : **4 – 5**
 Schichtdicke : **mind. 100 µm**
 Abluftzeit** : min. 60 Min. 60°C oder
 Trocknung über Nacht
 bei 20°C

Schutzlack ***

923-49
 Härter : 929-93
 Einstellz. : 352-216

} **2 : 1 + 10%**

Spritzgerät : Fließbecher*
 Spritzgänge : **2**
 Schichtdicke : **50 – 70 µm**
 Trocknung : 10 Std. bei 20°C
 oder 60 Min. 60°C

* = Andere Spritzgeräte siehe Technische Information

** = Wenn keine Abdekarbeiten erforderlich sind, kann bereits nach 1 Std. ohne Schleifen Leuchtfarbe gespritzt werden. Für Schleifarbeiten mit dem Exzenter-Schleifer sollte P400 verwendet werden. Trocknung siehe Technische Information. → Durchschliffstellen müssen mit entsprechender Grundierung und 284-45 oder 284-90 beigespritzt werden.

*** = Nur 923-49 als Schutzlack/ Klarlack verwenden

Sicherheitshinweise

- Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.
- Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.
- Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.