


Strukturlack (z. B. Feuerwehr) CV 12

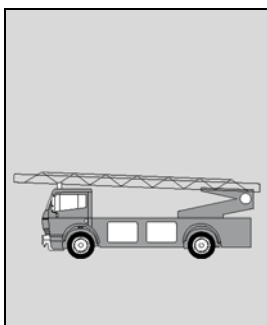

Anwendung: Lackierung von hochwertigen Fahrzeugen wie z.B. Feuerwehrfahrzeugen mit Struktureffekt

Untergründe: PUR-Grundfüller / PUR-Füller

Vorbehandlung

Reinigen - Schleifen - Reinigen (Siehe Technische Information A 4)

Grundierung

283-6150

Zusatzl. : 352-235
Einstellz. : 352-216

2 : 1 + 10%

Spritzgerät : Fließbecher*
Spritzgänge : 2
Schichtdicke : 12 – 15 µm
Abluftzeit : min. 20 - 30 Min. 20°C
max. 8 Std. 20°C

Grundfüller

284-90

Härter :
922-180 PRO
Einstellz.: 352-216

3 : 1 + 30%

Spritzgerät : Fließbecher*
Spritzgänge : 2
Schichtdicke : 50 – 70 µm
Abluftzeit : 30 Min. 60°C oder
1h 20°C

Struktur-Füller

284-99 vor Applikation
90:10 mit Decklack R68
einstellen

284-99

Härter : 922-138
Einstellz.: -

8 : 1

Spritzgerät : Druckbecher*
Spritzgänge : 1 – 2
Düse : 1,6 – 2,5 mm
Materialdruck: ~ 1,0 - 1,5 bar
Zerstäuberdruck: ~ 0,5 – 1,5 bar
Abluftzeit : 60 Min. 20°C oder
30 Min. 60°C

Decklack

68-

Härter : 922-138
Einstellz. : 325-216

4 : 1 : 0,5 - 1

Spritzgerät : Fließbecher*
Spritzgänge : 1½
Schichtdicke : 40 – 60 µm
Trocknung : Lufttrocknung über
Nacht (16 Std. bei 20°C)
oder 30 Min. 60°C

* Andere Spritzgeräte siehe Technische Information

Hinweis:

284-99 nur entsprechend getönt (90:10) mit Decklack R68 verarbeiten. Bei Farbtönen mit geringerer Deckkraft sollte der Strukturfüller etwas verdünnt und glatt vorlackiert werden (RP 1,4mm), anschließend den Strukturfüller 284-99 (8:1) auftragen und mit R68 überlackieren.

Sicherheitshinweise

- Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.
- Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.
- Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.