

Окраска шасси

CV 4

Применение: Окраска шасси
Подложки: Сталь, алюминий

Предварительная подготовка

Абразивная дробеструйная обработка (См. листки тех. документации А 4)

Шпатлевание

839-20 + 948-36; 100 : 3 Шлифовка абразивами P80 / P150

Предварительное нанесение на алюминиевое шасси

283-6150
Активатор: 352-235
Разбавитель: 352-216

2 : 1 + 10%

Оборудование: Традиционный пистолет*
Число слоев : 1½
Толщина покрытия : 12 - 15 мкм
Выдержка : 20 - 30 мин. при 20°C
макс 8 ч при 20°C

Грунт для шасси

284-13
Отвердитель : 922-18 PRO
Разбавитель : 352-216

4 : 1 : 1

Оборудование: Традиционный пистолет*
Число слоев : 2
Толщина покрытия : 60 - 70 мкм
Выдержка : мин 60 мин. при 20°C
30 мин. при 60°C

Альтернатива:

Грунт-наполнитель

284-90
Отвердитель : 922-180 PRO
Разбавитель : 352-216

3 : 1 + 30%

Оборудование: Традиционный пистолет*
Число слоев : 2
Толщина покрытия : 50 - 70 мкм
Выдержка : мин 60 мин. при 20°C
30 мин. при 60°C

Альтернатива:


Грунт-наполнитель

9-7
Добавка : 568-96

4 : 1

Оборудование: Традиционный пистолет*
Число слоев : 2
Толщина покрытия : 50 - 60 мкм
Выдержка : мин 60 мин. при 20°C
30 мин. при 60°C

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

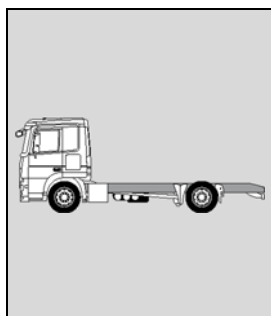

Окраска шасси

CV 4

Применение: Окраска шасси
Подложки: Сталь, алюминий

Эмаль

68-
Отвердитель : } **4 : 1 : 1**
922-138
Разбавитель :
352-216

Оборудование: Традиционный пистолет*
Число слоев : 1½
Толщина покрытия : **40 - 60 мкм**
Сушка : ночная воздушная сушка
(16 ч при 20°C) или
30 мин. при 60°C

* = См. техническую документацию на оборудование.

Инструкции по безопасности

- Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.
- Продукты предназначены только для профессионального использования.
- Для использования данного продукта пожалуйста ознакомьтесь с актуальными требованиями по безопасности и обращении с СИЗ.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.