


Многоцветная окраска

CV 9

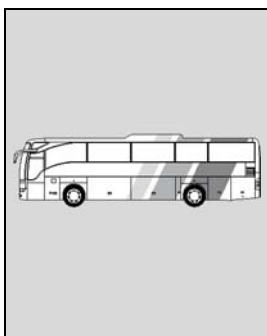

Применение: Нанесение надписей, многоцветная окраска с использованием эмалей 90CV или 68 Серии и добавки 568-17 CV

Подложки: CV грунты-наполнители / наполнители и старое ЛКП

Подложки

С активатором адгезии: Отшлифованное, хорошо высушенное старое ЛКП
Без активатора адгезии: Высушенный наполнитель (30 мин. при 60°C или до 16 ч воздушной сушки); при превышении этого времени наполнитель необходимо отшлифовать с использованием Р 400 и очистить с 541-5!

Активатор адгезии

285-0 CV
 Отвердитель : 922-16 PRO
 Разбавитель : 352-50

2 : 1 + 30%
 по линейке

Оборудование : традиционный пистолет*
 Число слоев : 1
 Толщина покрытия: **прибл. 20 - 25 мкм**
 Выдержка : мин 15 мин. при 20°C макс. 2 ч

Эмаль

68-*
 Отвердитель : 922-138
 или 922-136
 Разбавитель : 568-17

4 : 1 : 1

Оборудование : традиционный пистолет *
 Число слоев : 1½ - 2
 Толщина покрытия : **40 - 60 мкм**
 Готовность к оклейке : через 2 ч при 20°C
 Жизнеспособность макс. 30 мин

*через 16ч воздушной сушки необходимо использовать активатор адгезии

Альтернатива: Базовая эмаль 90CV (90-M4 CV)

90 CV
 93-E3 CV
 сразу перемешать

2 : 1

Оборудование : HVLP 1,5 мм*
 Число слоев : 2 ½
 Толщина покрытия : **10 - 15 мкм**

1' один тонкий равномерный слой (не укрывисто), выдержка до поматовения
 2' второй слой мокрый, укрывистый, выдержка до поматовения
 3' ½ эффектный слой, выдержка до поматовения

Лак

924-68
 Отвердитель: 922-138
 Разбавитель: 352-345

3 : 1 : 1

Оборудование : традиционный пистолет*
 Число слоев : 1½
 Толщина покрытия : **40 - 60 мкм**
 Сушка : 30 мин. при 60°C
 или : 16 ч при 20°C

Инструкции по безопасности

- Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.
- Продукты предназначены только для профессионального использования.
- Для использования данного продукта пожалуйста ознакомьтесь с актуальными требованиями по безопасности и обращении с СИЗ.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.